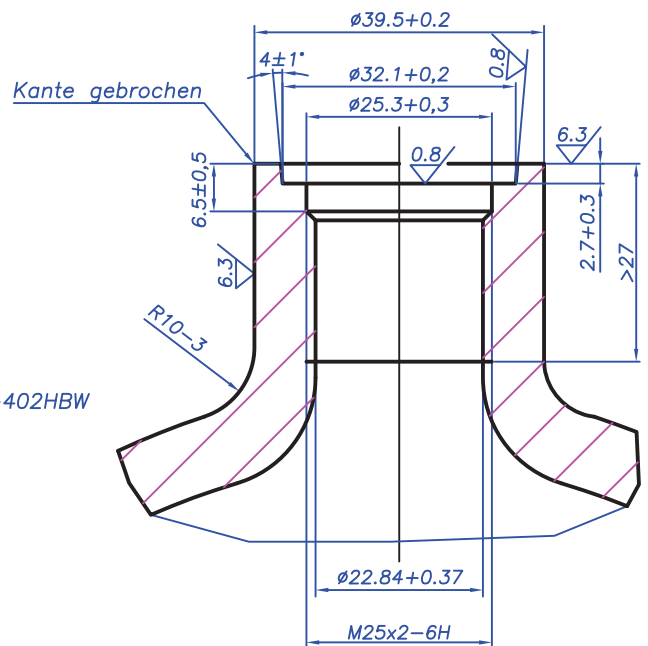
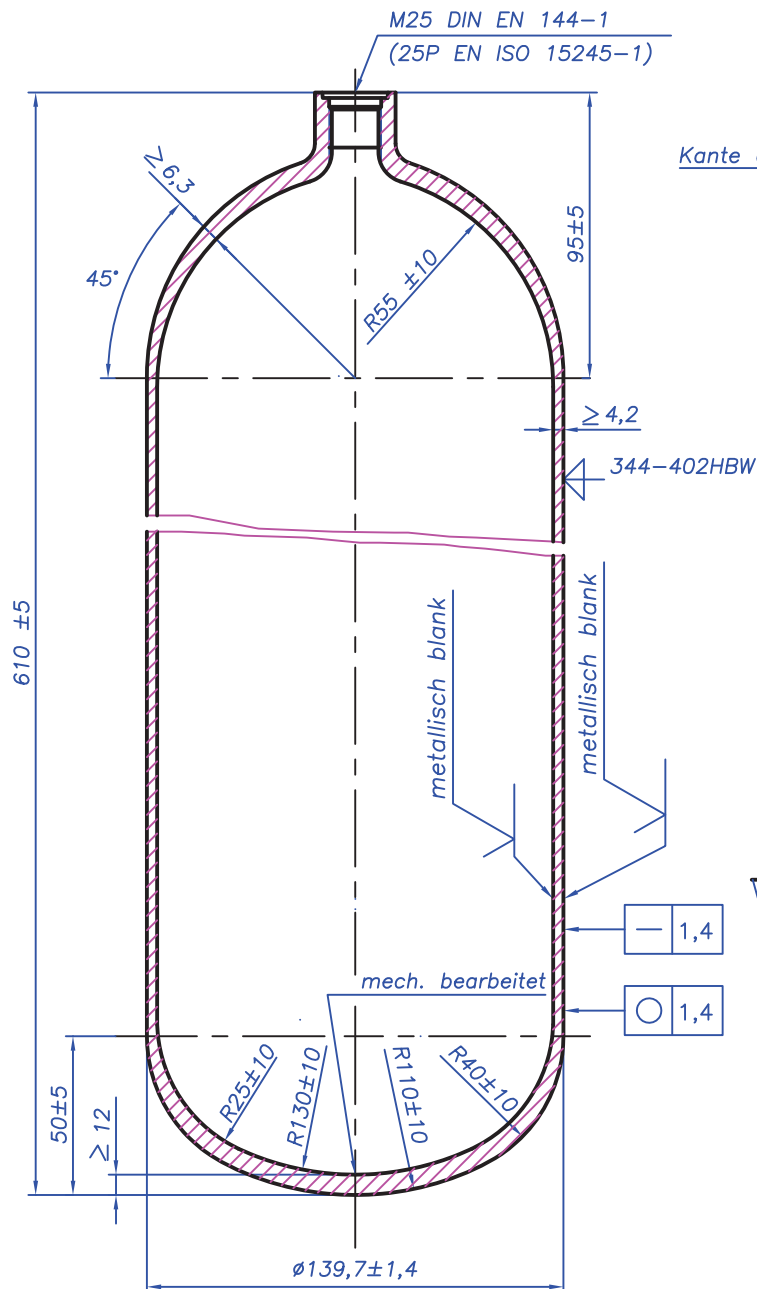


Wärmebehandlung		
Vergüten:	Temperatur: 880 °C	Zeit: 10 Minuten
Abschrecken:	Wasser mit Polymerzusatz	
Anlassen:	Temperatur: 565°C	Zeit: 50 Minuten

Wasserdruckprüfung Ph min. 30 s		Ultraschallprüfung	Pb ≥ 720 bar	Py ≥ 623 bar	Gabelmaß 580 +5
Reg 925 MPa		Rm 1028 - 1099 MPa	A>max{12500/Rm;14}%	Zuschnitt 680 ± 1	Bodenhülse 635 +5
(Verwendungsbereich)		(Zul.Abw.) DIN ISO 2768 - grob -	(Oberfläche)	Maßstab ohne (Werkstoff, Halbzeug) 34CrMo4 (S<0,01%, P<0,02%, S+P<0,025%) R 139,7 x 4,2 (Mw.+20%) DIN EN 10297-1	Masse ca. 10 kg
		2014 Datum	Name	(Benennung) Flaschenkörper 7L	
		Bearb.: 25.03.	Reinhardt	(Prüfdruck) 450 bar	
		Konstr.:		(Norm) DIN EN ISO 9809-1:2010	
		Techn.:		(RL2010/35/EU) 0090/EN104/12	
		(Firma)		(RL97/23/EG) 0857/391/06	
		ecs eurocylinder systems		(Zeichnungsnummer) 13 052 223 6	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers.für: Z.v. 17.12.2009	
		Ursp.		Ers.durch:	